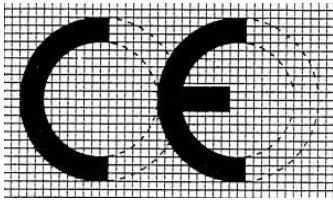


DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO: RISINA 3/6_A/1

	MO.TE.MI. Srl		
	Sede legale e impianto di produzione: Via Septempedana, 60 – 06025 NOCERA UMBRA (PG)		
	2024	2024	Distribuzione granulometrica:
	0474-CPR-1569	0474-CPR-2435	
Prestazione:	UNI EN 13043:2004	UNI EN 12620:2008	
Forma delle particelle:	<i>F120 - SI30</i>	<i>F120 - SI40</i>	6.3mm: 100%
Dimensione delle particelle:	2/6.3 Gc90/10	2/6.3 Gc85/20	4mm: 70%
Massa volumica apparente dei granuli:	2.68Mg/m ³	2.68Mg/m ³	2mm: 1%
Assorbimento:	1.09%	1.09%	1mm: 0%
Pulizia			0.5mm: 0%
Contenuto di fini	<i>f_{0.5}</i>	<i>f_{1.5}</i>	0.25mm: 0%
Qualità dei fini	NPD	NPD	0.063mm: 0%
Affinità ai leganti bituminosi:	90% (eseguita su 6/12)	NPD	6.3mm: 100%
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate:	<i>C_{100/0}</i>	<i>C_{100/0}</i>	
Resistenza alla frammentazione:	<i>LA₂₅</i>	<i>LA₂₅</i>	(eseguita su 12/25)
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura:			
Valore di levigabilità della pietra	<i>PSV₄₆</i>	NPD	(eseguita su 6/12)
Valore di abrasione dell'aggregato	NPD	NPD	(eseguita su 12/25)
Resistenza all'usura dell'aggregato grossolano	<i>M_{DE25}</i>	<i>M_{DE25}</i>	(eseguita su 12/25)
Resistenza allo shock termico:	<i>V_{LA1.31}</i>	NPD	(eseguita su 12/25)
Durabilità allo shock termico:	<i>V_{LA1.31}</i>	NPD	(eseguita su 12/25)
Composizione/contenuto			
Solfati solubili in acido	NPD	<i>AS_{0.2}</i>	(eseguita su 00/12)
Cloruri idrosolubili	NPD	<0.01%	(eseguita su 00/12)
Zolfo totale	NPD	<0.1%	(eseguita su 00/12)
Componenti che alterano l'indurimento delle miscele con leganti idraulici	NPD	Assenti	(eseguita su 00/12)
Contaminanti leggeri	NPD	Assenti	(eseguita su 00/12)
Contenuto di carbonati negli aggregati fini	NPD	81.4%	(eseguita su 00/12)
Stabilità di volume	NPD	NPD	
Emissione di radioattività:			
Rilascio di metalli pesanti:	valori inferiori ai limiti previsti dal DM 186 del 05/04/2006	valori inferiori ai limiti previsti dal DM 186 del 05/04/2006	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici:			
Rilascio di sostanze pericolose:			
Durabilità al gelo/disgelo:	<i>F1</i>	<i>F1</i>	
Durabilità alla reazione alcali-silice	NPD	<i>RA₂</i>	(eseguita su 00/12)
Descrizione petrografica:	Aggregati di varia pezzatura composto da rocce sedimentarie carbonatiche classificabili come calcilutiti sabbiose. In percentuali, stimate al 5%, sono presenti calcari marnosi. La componente silicea (selce e calcari silicei) è stimata circa al 3-4%. L'associazione paleontologica permette di riferirli alla formazione geologica della "Scaglia Bianca" depositatesi nel Turoniano (Cretacico superiore). In tracce (<1%) sono presenti litotipi riferibili alla formazione della "Maiolica" depositatesi nel Cretacico inferiore. Sono presenti minerali potenzialmente reattivi agli alcali. Pertanto per la UNI-EN8520-22 è classificabile di classe EPIII. La UNI EN 13242 "aggregati ...per opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade", richiedono aggregati resistenti al gelo-disgelo. L'analisi petrografica ha rilevato solo calcari leggermente marnosi, pertanto non sono classificabili come "particelle deboli o altamente assorbenti". Di conseguenza le prove fisiche, indicate nel punto 7.3.3 della UNI EN 13242, sono consigliate per opere che richiedono particolare resistenza.		

Emissione: Novembre 2024