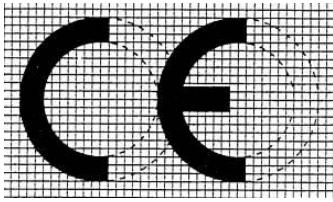


**DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL PRODOTTO: PIETRISCHETTO 12/25**

	MO.TE.MI. Srl		
	<b>Sede legale e impianto di produzione:</b> Via Septempedana, 60 – 06025 NOCERA UMBRA (PG) 2016 0474-CPR-1569		
Prestazione:	UNI EN 13043:2004	UNI EN 12620:2008	
<b>Forma delle particelle:</b>	F15– S15	F15– S15	
<b>Dimensione delle particelle:</b>	10/20 Gc90/10	10/20 Gc90/15	
<b>Massa volumica apparente dei granuli:</b>	2.68Mg/m <sup>3</sup>	NPD	
<b>Assorbimento:</b>	0.89%	NPD	
<b>Pulizia</b>			
Contenuto di fini	f <sub>0.5</sub>	f <sub>1.5</sub>	
Qualità dei fini	NPD	NPD	
<b>Affinità ai leganti bituminosi:</b>	95%	NPD	(eseguita su 6/12)
<b>Percentuale di particelle schiacciate/superficie frantumate:</b>	C <sub>100/0</sub>	C <sub>100/0</sub>	
<b>Resistenza alla frammentazione:</b>	LA <sub>25</sub>	LA <sub>25</sub>	
<b>Resistenza alla levigazione/abrasione/usura:</b>			
Valore di levigabilità della pietra	PSV <sub>43</sub>	NPD	(eseguita su 6/12)
Valore di abrasione dell'aggregato	AAV <sub>10</sub>	NPD	
Resistenza all'usura dell'aggregato grossolano	M <sub>DE</sub> 15	M <sub>DE</sub> 15	
<b>Resistenza allo shock termico:</b>	V <sub>LA</sub> 1.04%	NPD	
<b>Durabilità allo shock termico:</b>	V <sub>LA</sub> 1.04%	NPD	
<b>Composizione/contenuto</b>			
Solfati solubili in acido	NPD	AS <sub>0.2</sub>	(eseguita su 00/12)
Cloruri idrosolubili	NPD	0.0035%	(eseguita su 00/12)
Zolfo totale	NPD	0.015%	(eseguita su 00/12)
Componenti che alterano l'indurimento delle miscele con leganti idraulici	NPD	Assente	(eseguita su 00/12)
Contaminanti leggeri	NPD	Assenti	(eseguita su 00/12)
Contenuto di carbonati negli aggregati fini	NPD	93.1%	(eseguita su 00/12)
<b>Stabilità di volume</b>	NPD	NPD	
<b>Emissione di radioattività:</b>			
<b>Rilascio di metalli pesanti:</b>	valori inferiori ai limiti previsti dal DM 186 del 05/04/2006	valori inferiori ai limiti previsti dal DM 186 del 05/04/2006	
<b>Rilascio di idrocarburi poliaromatici:</b>			
<b>Rilascio di sostanze pericolose:</b>			
<b>Durabilità al gelo/disgelo:</b>	F1	F1	
<b>Durabilità alla reazione alcali-silice</b>	NPD	Categoria di reattività RA2 EPII BM <sub>L0.33 0.48</sub>	(eseguita su 00/12)
<b>Descrizione petrografica:</b>	Genesi ed epoca/età di deposizione: Litotipi riferibili, per la presenza di abbondanti calzionellidi (calpionella alpina), al livello base della formazione della "Maiolica" depositatesi nel Berriasiano (Cretacico inferiore). Anche le calcareniti sono di frequente presenti alla base della Maiolica depositatesi in ambiente di mare profondo ma in zona di "alto strutturale". In questi depositi, la percentuale di selce, non supera quasi mai il 2%. Idoneità per la produzione in di calcestruzzo e malte: Dai risultati dell'analisi il materiale esaminato può essere classificato secondo la UNI 11530 con reattività poco probabile (PR/B) e di classe EPII secondo la norma UNI-EN 8520-22.		

Emissione: Settembre 2025